



## KRYS® RM FAST

Високоміцний, безусадковий ремонтний матеріал  
Швидке твердіння та набір міцності



### Упаковка


Мішки по 25 кг

### Колір

Сірий

### Витрата

1,8 кг/м<sup>2</sup>/мм (1,8 кг/л)

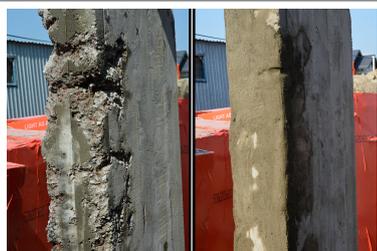

Застосовується для ремонту бетонних конструкцій та цегли. Швидко твердне, не дає усадки, модифікована мікрофіброю та інгібіторами корозії.

### Переваги

- ✓ Швидке схоплювання (навіть за низьких температур). Швидкий набір міцності та введення в експлуатацію
- ✓ Незначні усадкові деформації
- ✓ Матеріал модифікований мікрофіброю, що підвищує стійкість до деформацій
- ✓ Висока адгезія до бетону та арматури
- ✓ Матеріал містить інгібітори корозії, збільшуючи термін служби металевих частин конструкції.
- ✓ Для отримання готової суміші необхідно просто додати води.
- ✓ Нанесення матеріалу до -10°C

### Сфери застосування

- Ремонтні роботи, де важливі не лише терміни введення в експлуатацію, а й високі вимоги до механічних характеристик
- Ремонт фундаментів та бетонних елементів
- Закладання тріщин, міжблочних та інших нерухомих швів.
- При виконанні гідроізоляційних робіт: улаштування скруглень (галтелей), закладання прохідних елементів і примикань, шпаклювання каверн у підставі і т.д.

**KRYS RM FAST** - це суміш із ретельно підбраною рецептурою, на основі спеціальних цементів та добавок, які забезпечують матеріалу властивості, необхідні для робіт, що вимагають швидкого введення в експлуатацію та високих технічних характеристик. Містить інгібітори корозії та фіброволокно.

**KRYS RM FAST** відповідає державному стандарту ДСТУ Б.В.2.7-126:2011 та має позитивний висновок санітарно-епідеміологічної експертизи.

Насипна щільність, кг/дм <sup>3</sup>		1,4
Щільність твердого матеріалу, кг/дм <sup>3</sup>		2,01
Термін придатності суміші, хв. при 20°C		10
Кількість води для приготування		14-18%
Термін тужавіння, хв. при 20°C	початок	8
	кінець	15
Міцність на вигин (при 14% води), МПа	3 доби	4,5
	7 діб	5,5
	28 діб	7,0
Міцність на стиск (при 14% води), МПа	3 доби	20
	7 діб	32
	28 діб	49
Адгезія до бетону, МПа		2,0

## ВИКОРИСТАННЯ

### Підготовка основи

Основа повинна бути очищеною від пилу, крихких нетривких елементів, фарби, масел, опалубного мастила і т.д. Поверхня зволожується до насичення її вологою, при цьому не слід залишати надлишок води на поверхні. Оголені сталеві стрижні арматури, металеві заставні деталі необхідно зачистити металевими щітками або методом піскоструминного очищення.

### Приготування суміші

KRYS RM FAST змішується виключно з чистою водою ручним або механічним способом. Для 25 кг KRYS RM FAST потрібно близько 4-х літрів води.

Термін придатності суміші за температури 20°C – до 10 хвилин. Замішуйте лише ту кількість продукту, яку можна нанести в один прийом, оскільки розчин швидко твердне, стає менш зручним і стає непридатним до використання.

### Нанесення

Матеріал наноситься на зволожену поверхню кельмою, шпателем та будь-яким іншим призначеним для даного виду робіт інструментом. Максимальна товщина нанесеного за один раз шару - 40 мм. При багатшаровому нанесенні

рекомендована витримка між шарами близько 30-40 хв. Виконання гідроізоляційних робіт із використанням полімерцементної гідроізоляції допускається через 24 години після нанесення KRYS RM FAST.

KRYS RM FAST набирає максимальну міцність протягом 28 діб.

### ВИТРАТА

1 кг сухого порошку KRYS RM Fast заповнює об'єм близько 0,55 дм<sup>3</sup>, тобто для заповнення 1 літру об'єму необхідно близько 1,8 кг. При пошаровому нанесенні, витрата складе близько 1,8 кг/м<sup>2</sup>/мм товщини.

### Особливості використання

Під час вітряної та спекотної погоди злегка зволожуйте відремонтовану поверхню водою щонайменше протягом години після нанесення.

Якщо температура навколишнього середовища перевищує 25°C або нижче 0°C, відремонтовану ділянку слід накрити плівкою на 24 години. Для цих цілей також можна використовувати спеціальні матеріали для догляду за свіжовкладеними розчинами. Не рекомендується виконувати роботи з використанням KRYS RM FAST при температурі нижче -10°C та вище 35°C.

## УПАКОВКА

Високоміцні вологозахищені картонні мішки по 25 кг.

## КОЛІР

Сірий

## УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

12 місяців від дати виготовлення вказаної на упаковці. Зберігайте у закритій оригінальній упаковці у критому приміщенні, захищеному від вологи та морозу.

## ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ

Компоненти матеріалу не токсичні, але, як і всі суміші, що містять цемент, досить абразивні. При приготуванні робочого розчину та його нанесенні необхідно користуватися гумовими рукавичками та захисними окулярами. Якщо суміш потрапила у очі, ретельно промийте їх чистою водою, але при цьому не тріть. Якщо подразнення зберігається, зверніться до лікаря. При потрапленні матеріалу на шкіру змийте його мильною водою.

